


丸鋸用チップ素材

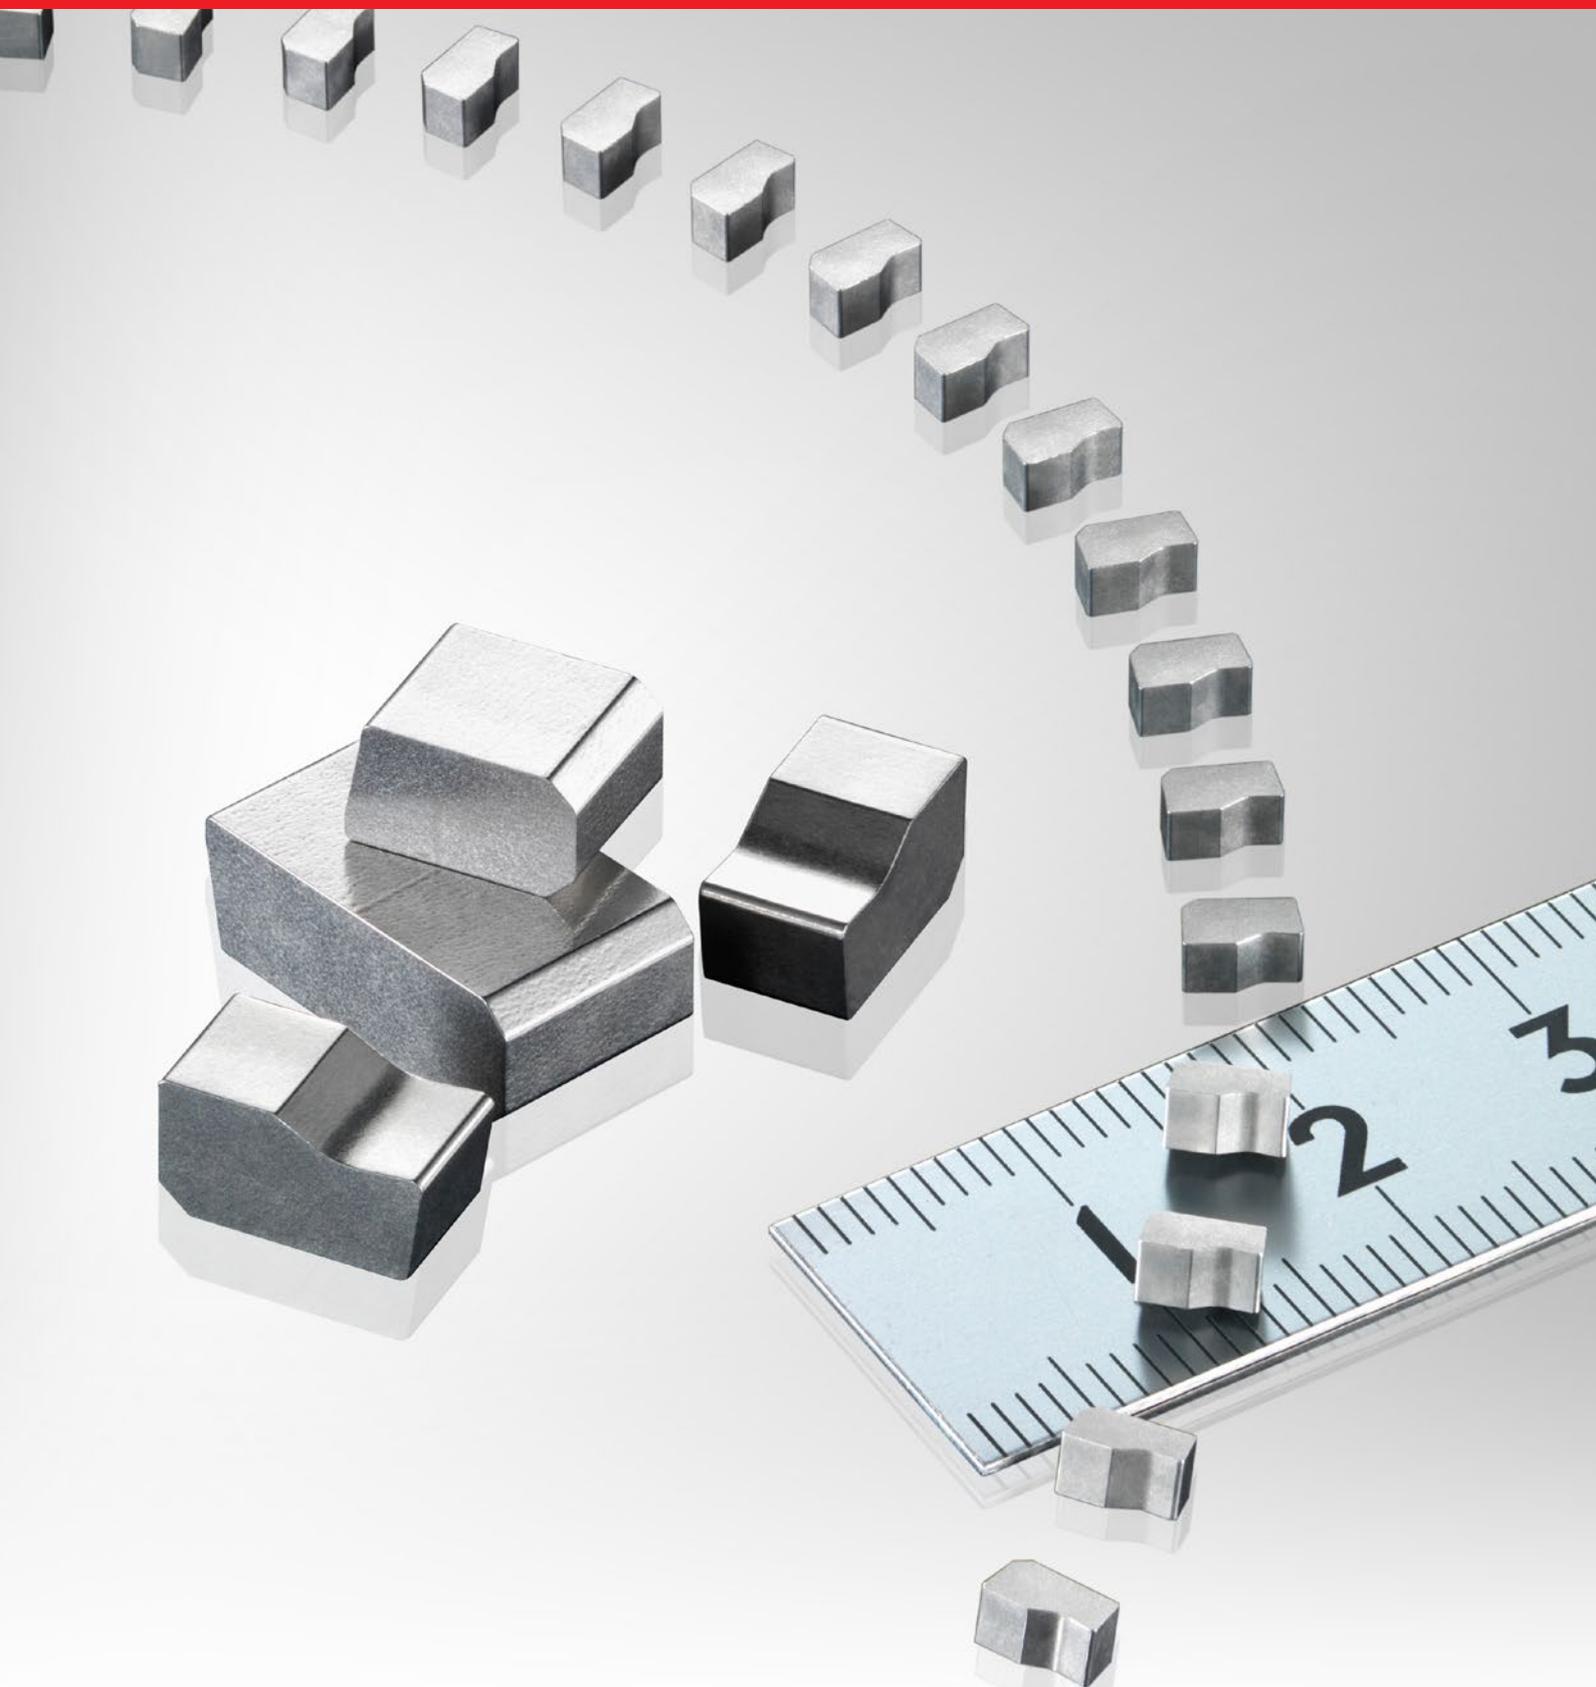

MMCリョウテック株式会社

A Group Company of  MITSUBISHI MATERIALS


丸鋸用チップ素材

■ 超硬材種一覧

大分類	材種	ISO分類	粒径 (μm)	結合相量 Co (mass%)	抗折力 (GPa) ※1	硬さ		熱伝導率 (W/m·K)	破壊靱性値 (MPa·m ^{1/2})	被削材				特徴
						HRA ※2	HV ※3			一般鋼	特殊用途鋼	ステンレス鋼	非鉄金属	
微粒	HTi10	K10	<1.0	6.0	2.0	92.0	1700	79	6.8		○		○	耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた微粒超硬です。
	RT9010	K20	<1.5	5.7	2.2	91.8	1620	79	9.0		○		○	耐摩耗性と靱性に優れた微粒超硬です。
超微粒	TF15	K20	<0.9	10.0	2.5	91.0	1550	71	8.7		○		○	耐摩耗性と靱性のバランスに優れた超微粒超硬です。
粗粒	ZU525H	P30	<3.0	12.5	2.1	90.5	1450	41	9.5	○	○	◎		耐摩耗性と耐熱衝撃性に優れたP種超硬です。
	ZN520	P40	<3.0	12.0	2.2	89.3	1300	40	12.0	○	○	○		耐欠損性と耐熱衝撃性に優れたP種超硬です。

※1 ISO03327による値 ※2 ISO03738による値 ※3 ISO03878による値

《合金組織》


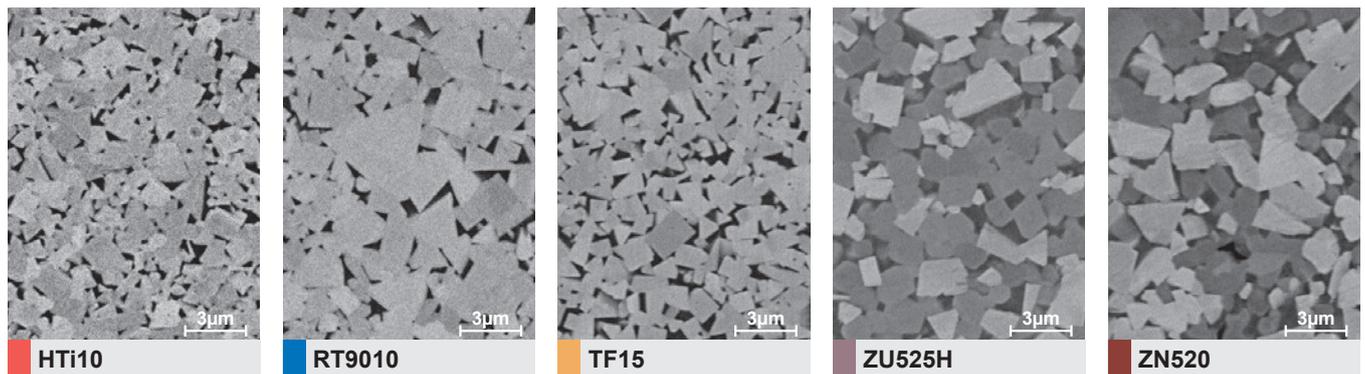


《材種特性》

● K種超硬



● P種超硬

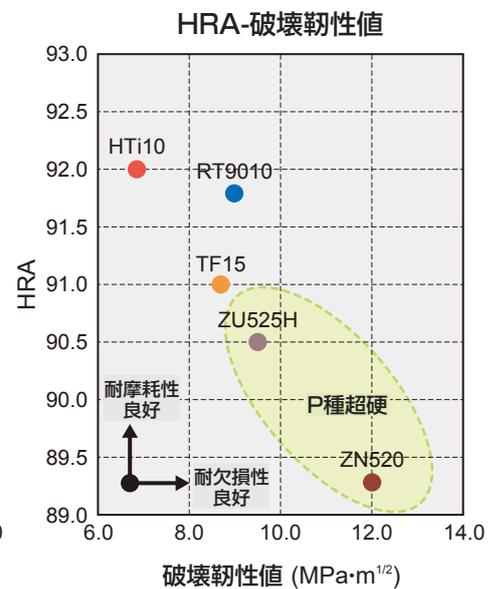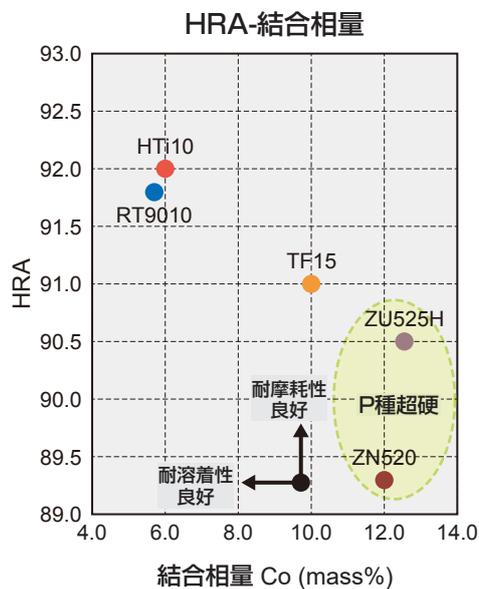


■ サーマット材種一覧

大分類	材種	ISO分類	粒径 (μm)	結合相量 Co+Ni (mass%)	抗折力 (GPa) ※1	硬さ		熱伝導率 (W/m·K)	破壊靱性値 (MPa·m ^{1/2})	被削材 一般鋼	特徴
						HRA ※2	HV ※3				
微粒	NR200	P10	<1.5	19	2.1	91.5	1570	19	5.3	○	耐摩耗性に優れた微粒サーメットです。
	NR800	P30	<1.5	23	2.2	90.0	1370	18	7.2	○	耐欠損性に優れた微粒サーメットです。
中粗粒	NX55	P10	<2.0	18	2.0	91.2	1500	13	6.1	○	耐摩耗性に優れた中粗粒サーメットです。
	TBF61	P20	<2.0	19	2.0	90.5	1450	13	5.5	◎	耐熱衝撃性と耐欠損性に優れた中粗粒サーメットです。



※1 ISO03327による値 ※2 ISO03738による値 ※3 ISO03878による値

《合金組織》



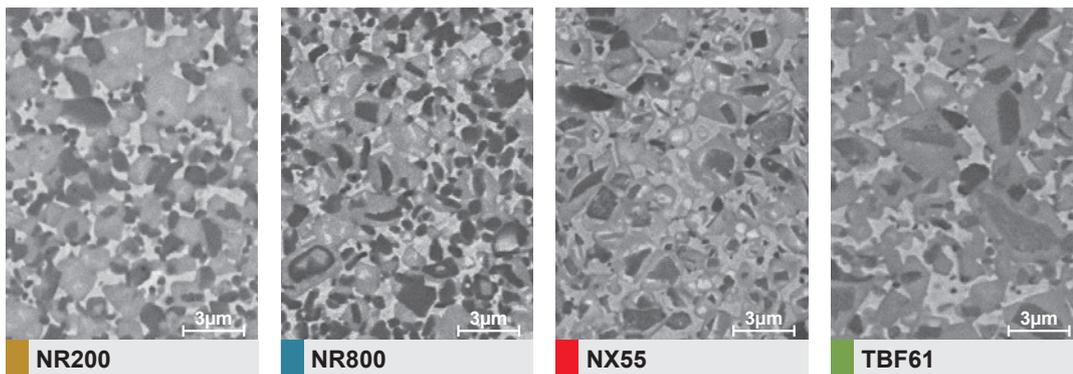


《材種特性》

●サーメット

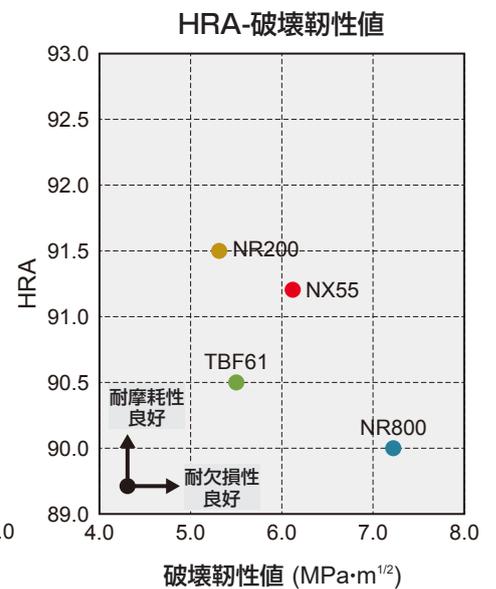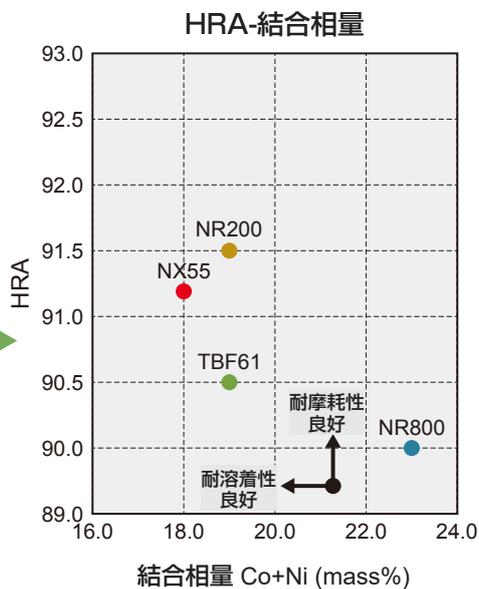

■ 標準チップ

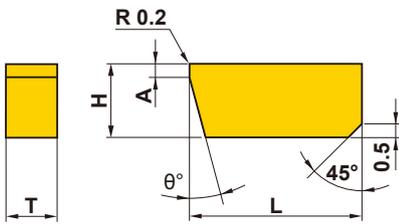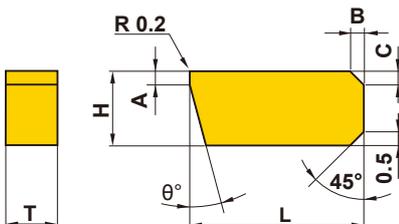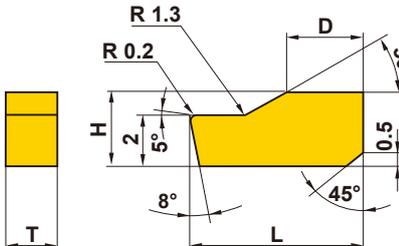形状	呼び記号	寸法 (mm)									
		L	H	T	θ°	A	B	C	D		
	SBA-4x1.5xTx10%	4	± 0.2	1.5	± 0.2	2-5	10	0.5	-	-	-
	-4x2xTx15%	4	± 0.2	2	± 0.2	2-5	15	0.5	-	-	-
	-5x1.5xTx20%	5	± 0.2	1.5	± 0.2	2-5	20	0.5	-	-	-
	-5x2xTx15%	5	± 0.2	2	± 0.2	2-5	15	0.5	-	-	-
	-5x2.5xT	5	± 0.2	2.5	± 0.2	2-5	0	-	-	-	-
	-5x2.5xTx8%	5	± 0.2	2.5	± 0.2	2-5	8	0.5	-	-	-
	-5x3xTx8%	5	± 0.2	3	± 0.2	2-5	8	0.5	-	-	-
	-6x2xTx8%	6	± 0.2	2	± 0.2	2-5	8	0.5	-	-	-
	-6x2xTx45%	6	± 0.2	2	± 0.2	2-5	45	1.5	-	-	-
	-7x2.2xTx8%	7	± 0.2	2.2	± 0.2	2-5	8	0.5	-	-	-
	-7x2.5xT	7	± 0.2	2.5	± 0.2	2-5	0	-	-	-	-
	-7x2.5xTx8%	7	± 0.2	2.5	± 0.2	2-5	8	0.5	-	-	-
	-7x2.5xTx20%	7	± 0.2	2.5	± 0.2	2-5	20	0.5	-	-	-
	-7x3xT	7	± 0.2	3	± 0.2	2-5	0	-	-	-	-
-9x3xTx20%	9	± 0.2	3	± 0.2	2-5	20	0.5	-	-	-	
	SBB-4x1.8xTx15%	4	± 0.2	1.8	± 0.2	2-5	15	0.5	1	0.5	-
	-4x2xTx15%	4	± 0.2	2	± 0.2	2-5	15	0.5	1	0.5	-
	-4x2.3xTx10%	4	± 0.2	2.3	± 0.2	2-5	10	0.5	0.5	0.5	-
	-5x1.8xTx15%	5	± 0.2	1.8	± 0.2	2-5	15	0.5	1	0.5	-
	-5x2.3xTx10%	5	± 0.2	2.3	± 0.2	2-5	10	0.5	0.5	0.5	-
	-6x2xTx15%	6	± 0.2	2	± 0.2	2-5	15	0.5	1	0.5	-
	-6x2.3xTx10%	6	± 0.2	2.3	± 0.2	2-5	10	0.5	0.5	0.5	-
-7x2.3xTx10%	7	± 0.2	2.3	± 0.2	2-5	10	0.5	0.5	0.5	-	
-7x2.5xTx10%	7	± 0.2	2.5	± 0.2	2-5	10	0.5	0.5	0.5	-	
	SFA-4x2.5xT	4	± 0.2	2.5	± 0.2	2-5	-	-	-	-	1.8
	-4.5x2.5xT	4.5	± 0.2	2.5	± 0.2	2-5	-	-	-	-	2
	-5x2.5xT	5	± 0.2	2.5	± 0.2	2-5	-	-	-	-	2.2

注1) ○%は、 θ° を示す。

注2) 標準チップ以外の形状についても都度ご相談に応じさせていただきます。

MMCリョウテック株式会社

〒130-0015

東京都墨田区横網1-6-1 国際ファッションセンタービル7階

営業部 工具素材グループ

TEL 03-5819-5316 FAX 03-5819-5310

<http://www.ryotec.co.jp/ja/>

(仕様はお断りせずに変更する場合がありますのでご了承ください)